


GRAVE TRAITEE MIXTE 0/20 T2

COMPOSITION				Caractéristiques des granulats (NF EN 1097-1&2)			
Fraction	Nature	Provenance	%	LOS	MDE	LOS+MDE	Catégorie
0/4	CROR Calcaire	LEMAY	47.0				
6/20	CROR Calcaire	LEMAY	42.2				
0/2	Laitier	SCMB	4.0				
0/1	CV	Vermelles	6.0				
	Chaux vive		0.8				

Référence Proctor Modifié (NF EN 13286-2)	Ds OPM (g/cm3)	2.199	%eau OPM	6.3
---	----------------	-------	----------	-----

Courbe théorique	Fuseau	GLR Fuseau 2 0/20 G2
------------------	--------	----------------------

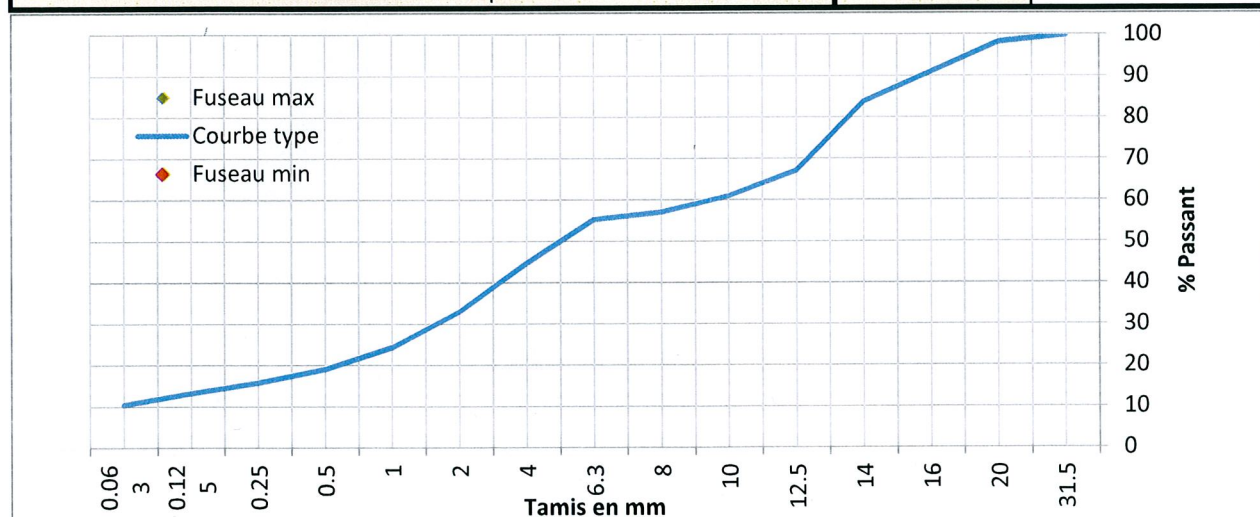

Tamais	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	6.3	8	10	12.5	14	16	20	31.5
%	10.6	13.4	16.0	19.2	24.5	33.2	44.8	55.4	57.2	61.0	67.2	84.0	91.1	98.3	100.0

PERFORMANCES MECANQUES

Résistance en compression NF EN 13286-41		
Age (jour)	Rc (Mpa)	Classe de résistance

Résistance en traction NF EN 13286-40 & 43			
Age (jour)	Rtd (Mpa)	Etd (Mpa)	Catégorie
90	0.877	23405	T2
Estimation 360	1.096	29256	T2